


Producteur : SAS Ballastières Werny
Granulats : Tout venant 0/50
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Utilisateur : Contrôle Interne

Contrôleur	Contrôle Interne
Prélèvement n° TV/08/39	57445 g prélevés le 25/09/2008
Classe granulaire	0/50 mm
Origine	Bande
Mode	Sur convoyeur à l'arrêt
Autre	D3
Fait par	Schwoerer - Matt
Référence	Réf.Producteur/Utilisateur
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Norme
Teneur en fines		0.22 %		EN 933-1
Evaluation des fines - Equivalent de sable		75.74 %		EN 933-8
Teneur en eau par séchage en étuve venti		7.5 %		EN 1097-5

Analyse granulométrique				
Masse	humide	\$8649.12 g	sèche	54552 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	cumul refus
90.000		98.77		671.0 g
80.000		97.67		1272.0 g
71.000		96.94		1671.0 g
63.000		95.08		2681.6 g
50.000		94.04		3253.0 g
40.000		84.68		8355.6 g
31.500		76.32		12915.6 g
25.000		66.94		18037.2 g
22.400		62.42		20498.5 g
20.000		57.90		22968.1 g
18.000		54.51		24818.1 g
16.000		50.61		26941.5 g
14.000		46.36		29263.1 g
12.500		43.35		30902.8 g
11.200		40.75		32324.4 g
10.000		38.51		33543.7 g
8.000		34.39		35789.4 g
6.300		30.82		37741.8 g
5.600		29.22		38613.2 g
5.000		28.15		39193.8 g
4.000		26.89		39883.1 g
2.800		25.93		40406.7 g
2.000		25.29		40756.9 g
1.000		24.68		41087.5 g
0.500		24.08		41416.2 g
0.250		14.68		46541.8 g
0.125		1.68		53633.1 g
0.063		0.22		54431.7 g

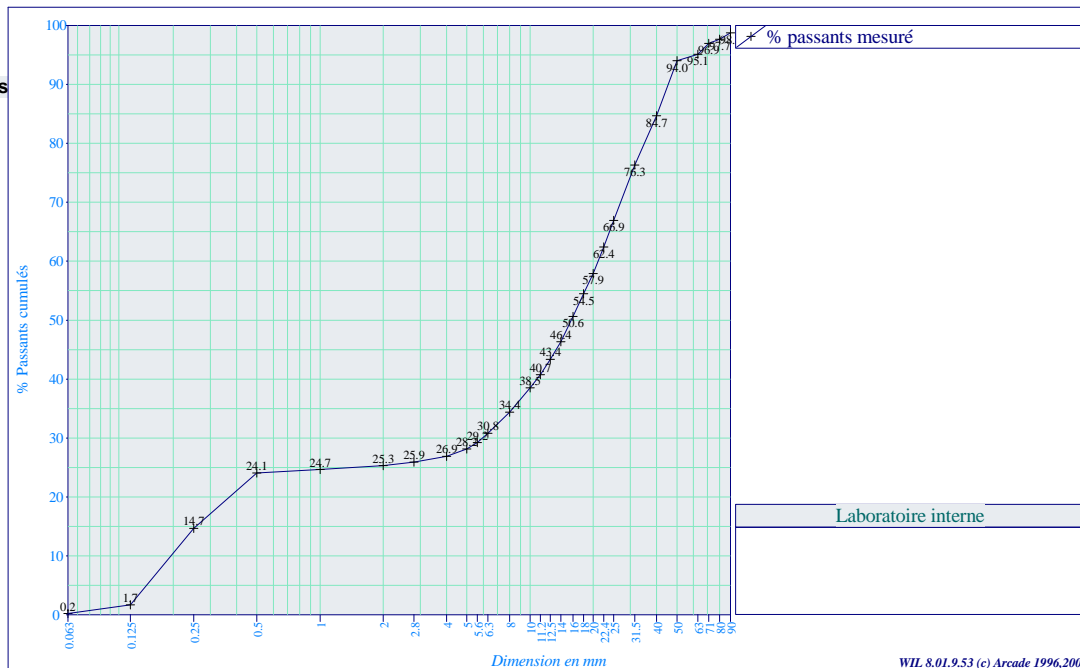

WIL 8.01.9.53 (c) Arcade 1996,2008