WERNY

Sicherheitsdatenblatt
15 Letzt-Ergebnisses bis 04/06/2024

Produzent : **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**
Gesteinkörnung : **0/2 Edelbrechsand UNG**
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung		Norme	Kategorie
0	2	Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043	a

						D/2	D	1.4D	2D			
	0.063	**0.08**	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**2.8**	**4**	**f**	**SE**	**W**
Ausmas	6					20	10					
V.S.S.+U	17.0					72	98					
V.S.S.	16.0					71	96			16.00		
V.S.I.	10.0					51	86	98	100		60.00	
V.S.I.-U	9.0					50	84	97	100			

Informative Teil

Produktion resultat

	von 22/01/24 bis 27/05/24											
	0.063	**0.08**	**0.125**	**0.25**	**0.5**	**1**	**2**	**2.8**	**4**	**f**	**SE**	**W**
CI-CS/24/04	10.9	12	16	24	35	54	90	100	100	10.91		2.2
CI-CS/24/05	12.9	15	20	30	45	67	95	100	100	12.89		1.9
CI-CS/24/06	12.3	14	18	28	43	65	94	100	100	12.30		2.1
CI-CS/24/07	11.9	14	18	29	46	69	96	100	100	11.93		2.1
CI-CS/24/08	13.5	15	20	27	36	52	89	99	100	13.53		1.3
CI-CS/24/10	12.1	14	18	27	40	59	90	100	100	12.14		1.6
CI-CS/24/11	13.2	15	20	30	45	67	95	100	100	13.19		3.8
CI-CS/24/12	11.9	14	18	27	40	61	93	100	100	11.88		8.0
CI-CS/24/13	13.7	18	24	30	38	56	91	100	100	13.65		3.7
CI-CS/24/15	13.1	15	19	30	45	67	94	100	100	13.10		2.3
CI-CS/24/16	14.6	17	22	33	49	70	94	99	100	14.57		2.2
CI-CS/24/17	13.4	15	20	29	43	63	93	99	100	13.43		5.5
CI-CS/24/20	12.0	14	18	26	39	58	91	100	100	11.97		0.6
CI-CS/24/21	13.4	15	20	30	45	66	95	100	100	13.37		1.4
CI-CS/24/22	14.5	17	22	34	50	68	93	100	100	14.45		2.3
Maxi	14.6	18	24	34	50	70	96	100	100	14.57		8.0
Xk+1.25xAbstand-type	14.2	17	22	32	48	70	96	100	100	14.16		5.1
Mittelwert Xf	12.9	15	19	29	43	63	93	100	100	12.89		2.7
Xk-1.25xAbstand-type	11.6	13	17	26	37	55	90	99	100	11.62		0.4
Mini	10.9	12	16	24	35	52	89	99	100	10.91		0.6
Abstand-type	1.02	1.5	2.0	2.7	4.5	6.0	2.2	0.2	0.0	1.019		1.90
Prüfergebniszahl	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15

Produzent : **SAS Ballastières Werny** ***Client :*** **Werkseigenen Produktions-Kontrolle**
Gesteinkörnung : **0/2 Edelbrechsand UNG**
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

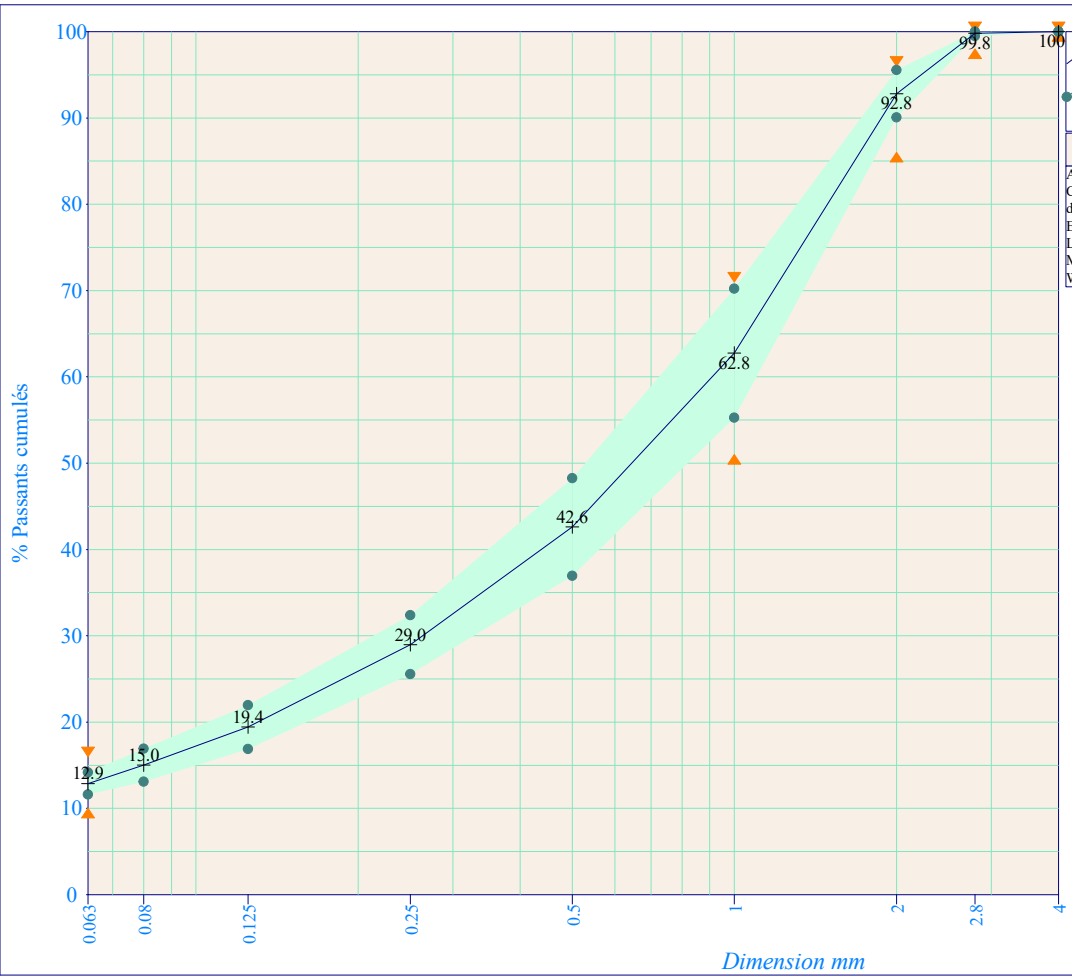

Mittelwert
Kornverteilungskurve
XPP18545/08:a

Andere Kennzeichnend

AS	Schwefelhaltige Bestanheile	EN 1744-1 art12	0.01 (19/02/2024)
C	chloridgehalt	EN 1744-1. art7.8 ou 9	0.000 (19/02/2024)
dTBA	Delta-Ring und Kugel	EN 13179-1	14.50 (19/02/2024)
Ecs	Sand abfluss koeffizient	EN 933-6	38.00 (19/02/2024)
LPC	Grobe organische Verunreinigungen	EN 1744-1 (14.2)	0.10 (19/02/2024)
MVR	Kornrohdichte	EN 1097-6	2.66 (19/02/2024)
WA24	Wasseraufnahme	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.32 (19/02/2024)