SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

15 Derniers résultats au 19/02/2025

Granulats : **16/31.5 roulé** ***Client :*** **Contrôle Interne**

Pétrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
16	31.5	Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139	Code A

		d/2			d			D/1.4		D	1.4D	2D				
	0.063	**8**	**10**	**12.5**	**16**	**18**	**20**	**22.4**	**25**	**31.5**	**45**	**63**	**Argl**	**f**	**Fl**	**W**
Etendue e					15					15						
V.S.S.+U		6			21					100					24.00	
V.S.S.		5			16					99				1.50	20.00	
V.S.I.		0			1					84	98	100				
V.S.I.-U		0			0					79	97	100				

Partie informative

Résultats de production

	du 05/08/24 au 10/02/25															
	0.063	**8**	**10**	**12.5**	**16**	**18**	**20**	**22.4**	**25**	**31.5**	**45**	**63**	**Argl**	**f**	**Fl**	**W**
Maximum	0.0	0	1	2	16	35	50	69	87	99	100	100		0.04	15.09	1.7
Xf+1.25xEcart-types	0.0	0	0	2	13	29	46	65	82	99	100	100		0.03		
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	7	18	32	50	68	97	100	100	0.00	0.02	12.66	1.1
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	2	8	18	35	55	95	100	100		0.01		
Minimum	0.0	0	0	0	1	4	11	26	50	95	100	100		0.01	7.83	0.1
Ecart-type	0.01	0.1	0.1	0.6	4.2	8.3	11.2	12.0	10.5	1.3	0.0	0.0		0.011	2.933	0.40

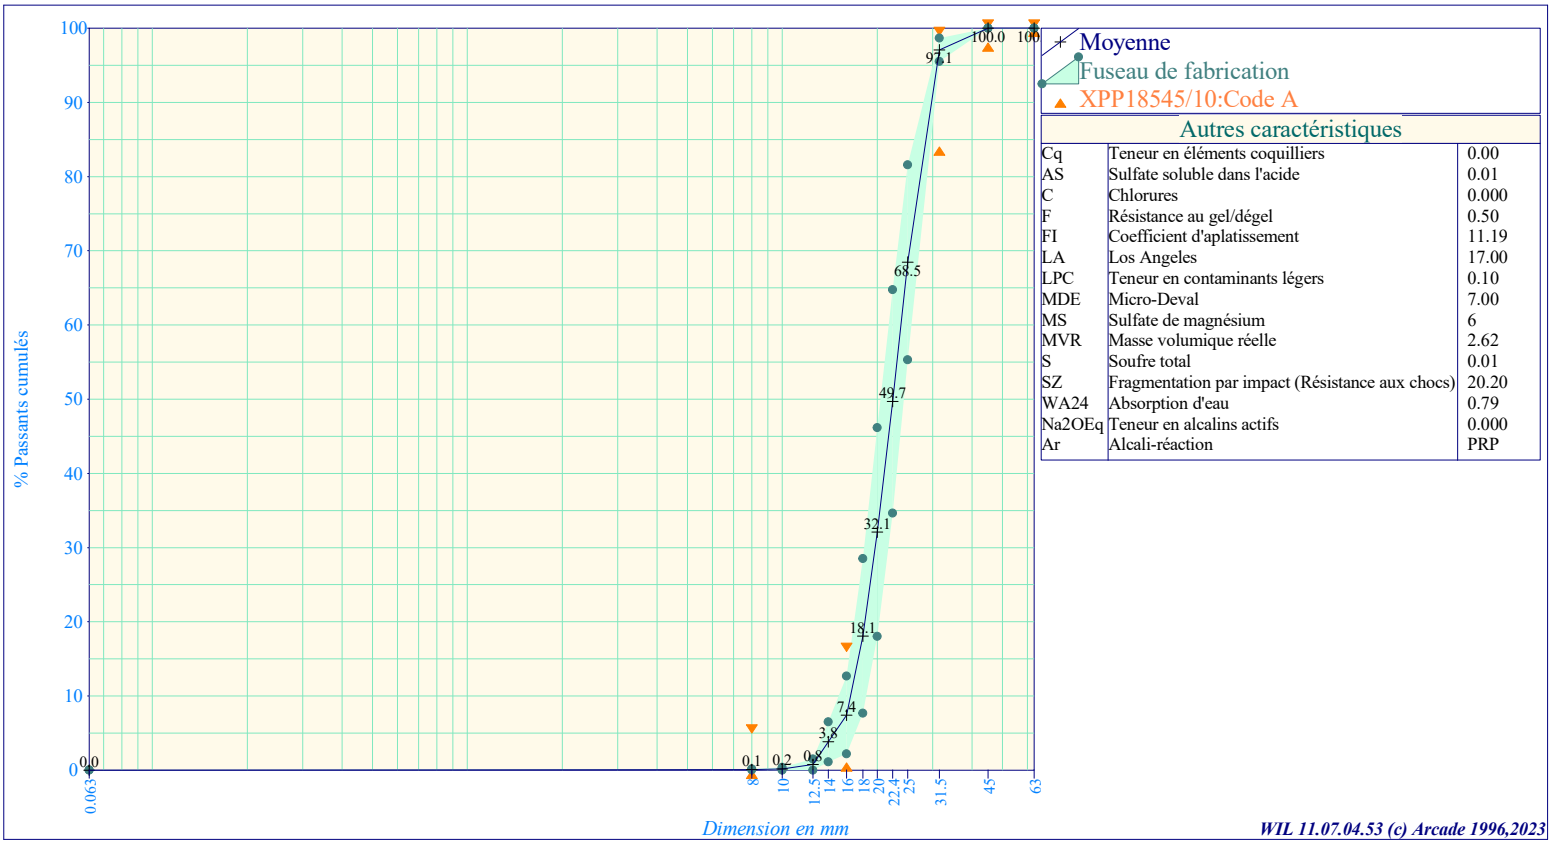

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023