



SAS Ballastières Werny

Lieu dit Mauchenfeld
67390 MARCKOLSHEIM

Fiche Technique de Produit

15 Derniers résultats au 18/02/2025

Page 1/1, imprimé le mardi 18 février 2025

Granulats : 2/8 roulé

Péetrographie : Alluvionaie silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

8

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

EN 12620


		d/2	d	D/2			D		1.4D	2D			
	0.063	1	2	4	5	6.3	8	10	11.2	16	f	FI	W
Etendue e			20	20			15						
V.S.S.+U		6	25	25			100		100			24.00	
V.S.S.		5	20	20			99		100		1.50	20.00	
V.S.I.			0	0			85		98	100			
V.S.I.-U			0	0			80		97				

Partie informative

Résultats de production

du 29/01/24 au 13/01/25

	0.063	1	2	4	5	6.3	8	10	11.2	16	f	FI	W
Maximum	0.2	1	1	19	58	85	99	100	100	100	0.16	14.71	7.6
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	0	20	54	86	100	100	100	100	0.10		
Moyenne Xf	0.0	0	0	14	39	70	96	100	100	100	0.04	9.35	4.9
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	8	23	54	90	100	100	100	0.00		
Minimum	0.0	0	0	4	13	43	85	100	100	100	-0.01	6.70	1.9
Ecart-type	0.05	0.2	0.2	5.0	12.6	12.6	4.1	0.0	0.0	0.0	0.048	2.247	1.50

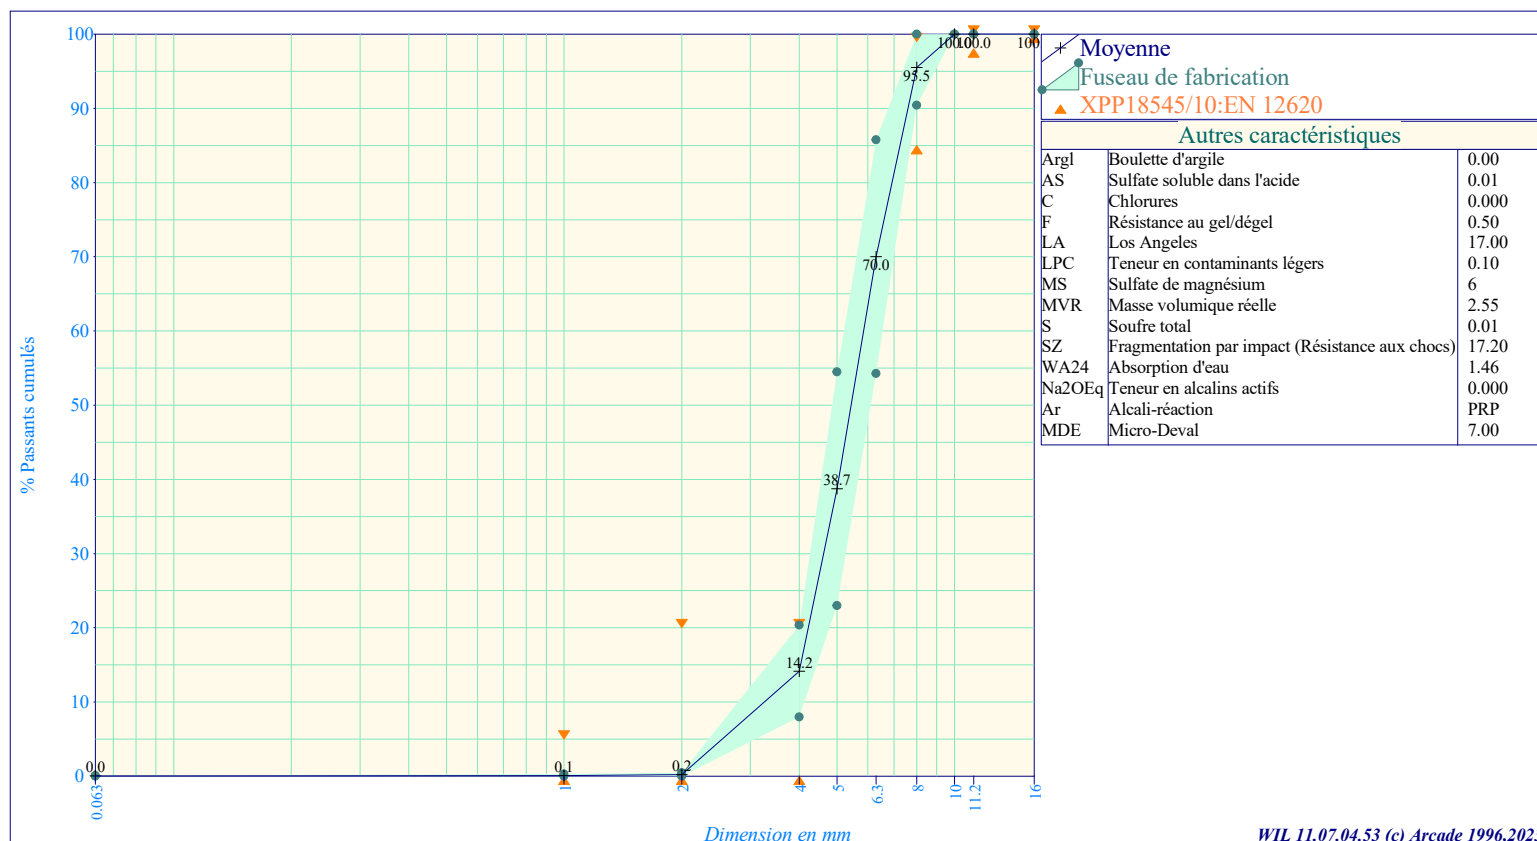

Dimension en mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023